

SPECIFICAȚII TEHNICE PLED

1. GENERALITĂȚI

Prezenta specificație tehnică stabilește forma, dimensiunile și condițiile tehnice de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsul gata confecționat.

1.1. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

1.1.1 Procedura generală. Elaborarea specificațiilor tehnice

1.1.2 Procedura privind modul de desfășurare a activității de inspecție a produselor de echipament militar.

2 CERINȚE

2.1 DEFINIȚIA PRODUSULUI DE BAZĂ ȘI DESTINAȚIA

2.1.1. Pledul este țesut în desen cu carouri.

2.1.2. Pledul este realizat din fire cardate, în urzeală și bătătură, Nm 6/1 sau Nm 6/2 cu compoziția fibroasă: lână cu max 30% relon.


2.2. CARACTERISTICI

2.2.1. CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ

Pledul trebuie să păstreze neschimbate caracteristicile funcționale, forma, dimensiunile și culoarea pe toată durata utilizării.

2.2.2. CARACTERISTICI FIZICE

Dimensiunile pledului : 200 ± 5 cm x $140 \pm 2,5$ cm.

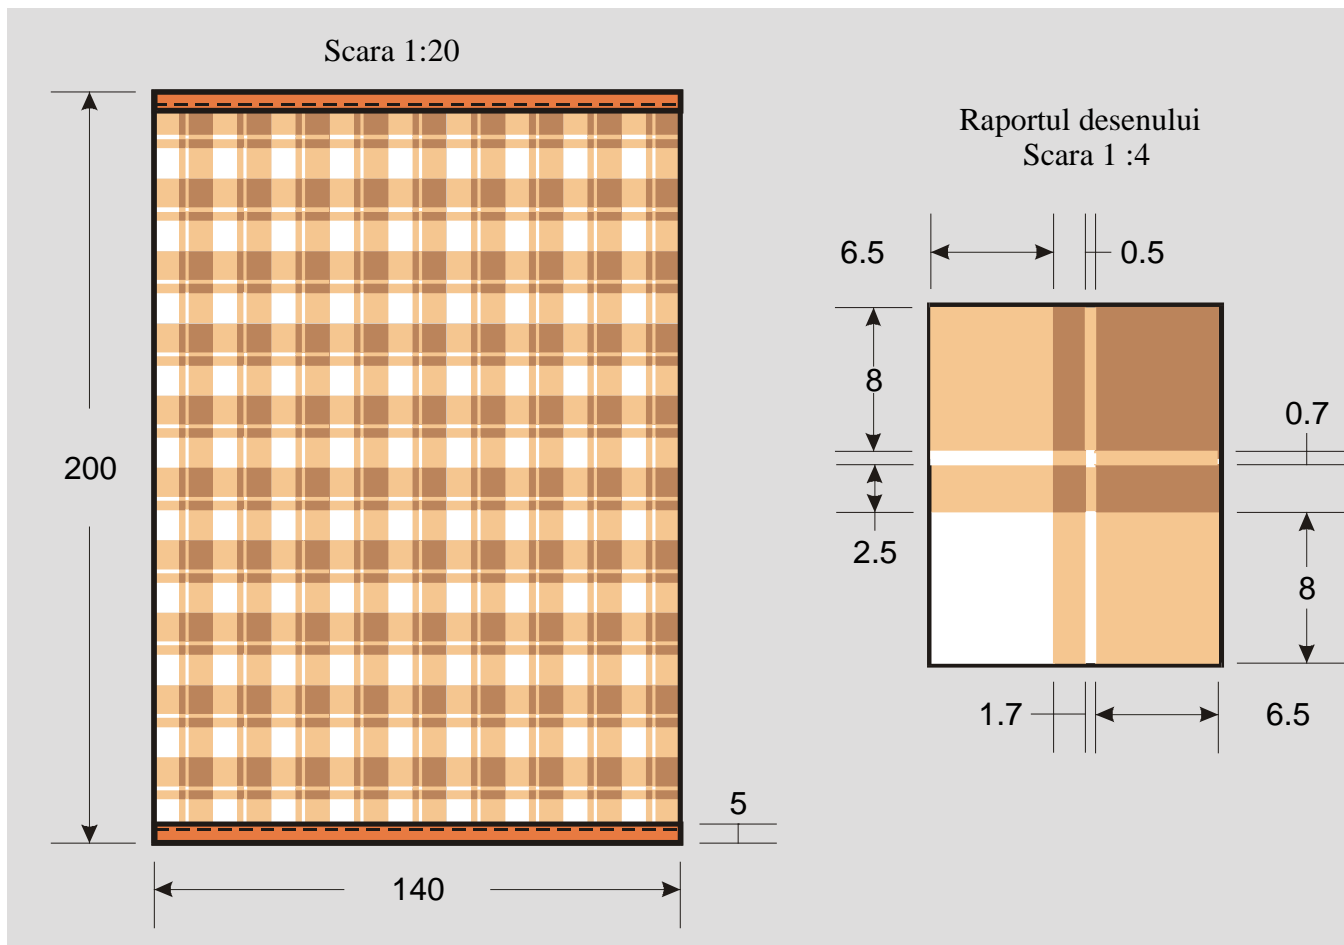

Dimensiunile sunt exprimate în cm. Toleranțele la dimensiuni, mai puțin lungimea și lățimea pledului, sunt de $\pm 2\%$

2.2.3. Țesătura finită trebuie să prezinte următoarele caracteristici:

Nr.	Caracteristici tehnice	U/M	Valori		Metode de încercare
1.	Masa pe metru pătrat	g/mp	707 \pm 35		SR EN 12173-03
2.	Masa pe metru liniar	g/ml	990 \pm 49		SR 6142-2007 SR EN 12173-03
3.	Finețea firului	Nm	6/1	6/2	SR 7271-08
4.	Desimea în urzeală	fire/10 cm	160 \pm 8	80 \pm 5	SR EN 1049/2-00
5.	Desimea în bătătură	fire/10 cm	165 \pm 8	85 \pm 5	SR EN 1049/2-00
6.	Conținut de fibre sintetice	%	max. 34		SR ISO 1833+A1-1995
7.	Sarcina de rupere în urzeală	daN	min. 30		SR EN ISO 13934/1-02
8.	Sarcina de rupere în bătătură	daN	min. 25		SR EN ISO 13934/1-02
9.	Alungirea la rupere în urzeală	%	min. 20		SR EN ISO 13934/1-02
10.	Alungirea la rupere în bătătură	%	min. 25		SR EN ISO 13934/1-02
11.	Legătura de bază		diagonal 2/2 dublu		STAS 6431-75

Calitatea materiilor prime și materialelor care intră în structura pledurilor este garantată de către furnizor și nu trebuie să aibă acțiune nocivă asupra organismului

2.2.3.1. Valoarea masei este raportată la umiditatea legală.

2.2.3.2. Rezistențele minime ale vopsirilor trebuie să corespundă cu SR 6626-95.

2.2.3.3. Calitatea pledurilor este garantată de către furnizor.

2.2.3.4. Finisaj : vopsit în amestec cu coloranți rezistenți, puiat, scămoșat pe ambele părți, festonat la capete cu panglică din relon de culoare maro. Produsele utilizate la finisare nu trebuie să aibă acțiune nocivă asupra organismului.

2.2.4. CARACTERISTICI DE MEDIU

Produsul se utilizează în condițiile tipului de climat temperat cald (WT cu limitele de la -20⁰C la +35⁰C) conform prevederilor SR HD 478.2.1. S1: 2002 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2- Condiții de mediu prezente în natură. Temperaturi și umiditate.

2.3. CONDIȚII DE SPĂLARE ȘI ÎNTREȚINERE

- spălare la 40⁰C , tratament moderat, emolier
- nu se albește
- nu se usucă în uscătoare cu tambur rotativ
- călcare ușoară la o temperatură maximă a tălpii fierului de 110⁰C
- se poate curăța chimic, cu tratament moderat în tetracloretilenă



2.4. CALITATEA EXECUȚIEI

Produsul gata confecționat trebuie să corespundă prevederilor prezentei specificații tehnice și modelului aprobat.

3. PREVEDERI DE ASIGURARE A CALITĂȚII

Inspekția calitativă a produselor se execută de către delegatul autorității contractante la sediul furnizorului, conform cu „Procedura privind modul de desfășurare a activității de inspekție a produselor de echipament militar”, urmărind respectarea prezentei specificații tehnice și a modelului aprobat.

4. PREGĂTIRE PENTRU LIVRARE

4.1. MARCARE ȘI AMBALARE

Pledurile se ambalează în pungi din polietilenă pe care se atașează o etichetă din carton cu următoarele mențiuni:

- denumirea producătorului;
- denumirea produsului;
- compoziția fibroasă;
- modul de întreținere;
- anul de fabricație;
- semnul de control.

4.2. DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Depozitarea produselor se face în magazine curate, aerisite și cu pereții uscați. Pachetele trebuie așezate pe podiumuri, ferite de acțiunea directă a razelor solare. În magazinele de depozitare trebuie împrăștiate insecticide și luate măsuri de distrugere a rozătoarelor.

Transportul produselor se face cu mijloace de transport curate și acoperite luându-se măsurile necesare pentru evitarea degradării produselor.